

DELO DUALBOND[®] MF4992

modifiziertes Acrylat | 1K | UV- / VIS- / feuchtigkeitshärtend

frei von Lösungsmitteln | ungefüllt, thixotrop | dualhärtend

Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- konform mit den Grenzwerten für den VOC-Gehalt in Klebstoffen gemäß GB33372-2020

Typischer Einsatzbereich

- -40 - 150 °C
- Glas-/Metall-Verklebungen
- Mischverklebung mit Kunststoffen
- Verklebung von Spule und Membran bei Minilautsprechern

Aushärtung

Geeignete Lampenarten	LED 365 nm, LED 400 nm	
Typische Belichtungszeit		
<i>Intensität 200 mW/cm² LED 400 nm</i>	13	s

Verarbeitung

Konditionierungszeit (typisch)		
<i>bei Kühlung in Gebinden bis 50 ml</i>	30	min
<i>bei Kühlung in Gebinden bis 1.000 ml</i>	4	h
Verarbeitungszeit		
<i>bei RT ca. +23 °C</i>	14	d
Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde		
<i>bei 0 °C bis +10 °C</i>	6	Monat(e)

Technische Eigenschaften


Farbe ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke	rot
Fluoreszenz	rot + blau fluoreszierend

Kennwerte

Dichte <i>DELO-Norm 13 flüssig</i>	1,06	g/cm ³
Viskosität <i>flüssig Rheometer Scherrate: 2 1/s Spalt: 500 µm</i>	100000	mPa·s
Viskosität <i>flüssig Rheometer Scherrate: 10 1/s Spalt: 500 µm</i>	35000	mPa·s
Thixotropieindex <i>flüssig Rheometer Spalt: 500 µm</i>	4,8	
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas AI 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	8	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas Edelstahl 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	6	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas FR4 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	9	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas Glas 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	8	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas PA6 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	8	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas PBT 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	4	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas PC-ABS 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	8	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas PPA 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	6	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 PC PC 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	9	MPa

Schälwiderstand <i>DELO-Norm 34 PAR PAR 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	12	N/cm
Schälwiderstand <i>DELO-Norm 34 PEEK PEEK 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	3	N/cm
Schälwiderstand <i>DELO-Norm 34 PEN PEN 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	7	N/cm
Schälwiderstand <i>DELO-Norm 34 PET PET 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	7	N/cm
Zugfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 400 nm 60 mW/cm² 90 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	8	MPa
Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 400 nm 60 mW/cm² 90 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	360	%
E-Modul <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 400 nm 60 mW/cm² 90 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	30	MPa
Shore-Härte A <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868 400 nm 60 mW/cm² 90 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	70	
Shore-Härte D <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868 400 nm 60 mW/cm² 90 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	15	
Glasübergangstemperatur <i>DMTA 400 nm 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	66	°C
Schrumpf <i>DELO-Norm 13 400 nm 60 mW/cm² 90 s Plus bei ca. +23 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 50 % 72 h</i>	4,3	Vol. %
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62 Schichtdicke: 2 mm 400 nm 60 mW/cm² 90 s Art der Lagerung: Medien Medium: Destilliertes Wasser Lagerungstemperatur: bei ca. +23 °C</i>	2,8	%

Druckscherfestigkeit nach +85 °C / 85 % r. F. Lagerung, basierend auf DELO-Norm 5

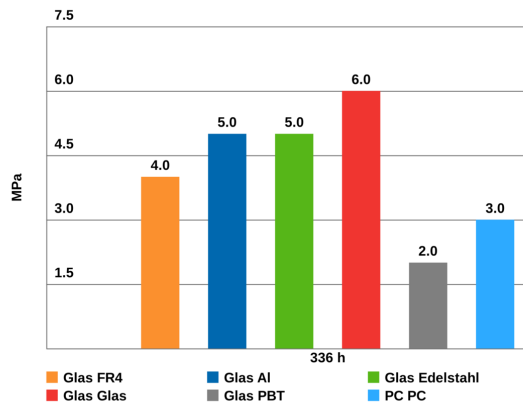

Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen. Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT